



ヒートシールレンジ

LDPE・EVA

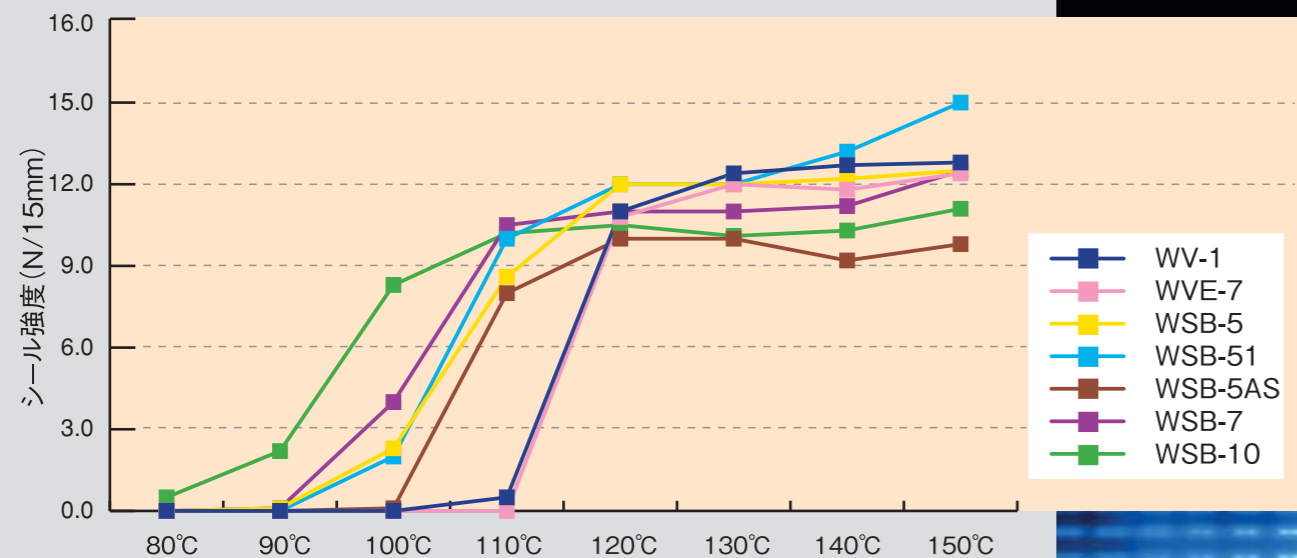

LLDPE

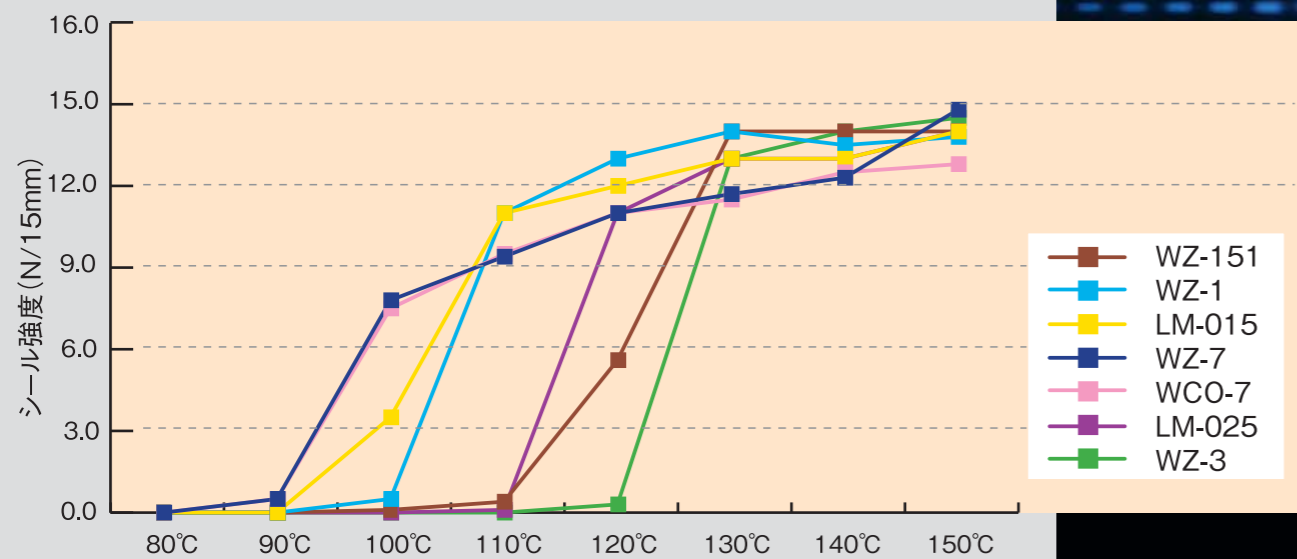

物性表

一般物性表

種類	区分	品名	厚み	抗張力 Mpa		伸度 %		弾性率 Mpa		引裂強度 N/cm		衝撃強度 J/cm	ヘイズ %	グロス %	滑り度 tanθ	耐熱温度
				MD	TD	MD	TD	MD	TD	MD	TD					
LDPE	一般タイプ	WV-1	50	23	19	340	650	315	370	*	700	120	10	92	0.31	—
		WV-2	50	23	19	340	650	315	370	*	700	120	10	92	0.31	—
	静防	WVE-7	50	24	19	380	640	330	400	*	700	120	11	99	0.45	—
EVA	EVA5%	WSB-5	50	24	21	350	690	190	230	*	500	180	10	94	0.18	80℃
		WSB-51	50	24	20	320	600	200	260	*	400	190	13	80	0.18	80℃
	静防	WSB-5AS	50	23	20	350	650	160	200	*	400	165	20	70	0.53	—
	EVA7%	WSB-7	50	25	20	240	650	140	180	*	380	240	12	77	0.20	75℃
	EVA10%	WSB-10	50	25	22	340	630	100	120	*	250	250	16	57	0.25	70℃
LLDPE	静防	WZ-151	50	36	31	720	900	350	390	140	1670	120	15	90	0.28	90℃
		WZ-4S	50	36	28	730	810	240	310	240	900	130	13	89	0.54	—
	一般タイプ	WZ-1	50	42	38	660	820	250	360	500	2000	190	15	80	0.25	90℃
		WZ-1T	50	42	38	660	820	250	360	500	2000	190	15	80	0.30	90℃
		LM-015	50	45	44	670	740	240	340	570	*	310	17	75	0.18	85℃
		LM-015T	50	45	44	670	740	240	340	570	*	310	17	75	0.23	85℃
	静防	WZ-7S	50	46	45	680	760	240	340	700	*	310	16	74	0.52	—
	低温タイプ	WZ-7	50	40	36	630	780	240	280	500	1800	250	13	85	0.22	85℃
		WZ-7T	50	40	36	630	780	240	280	500	1800	250	13	85	0.27	85℃
		WCO-7	50	48	42	680	780	190	260	780	1800	400	18	80	0.20	85℃
		LM-005T	75	40	40	650	730	140	160	900	1500	*	12	90	0.18	80℃
	耐熱タイプ	LM-025	50	39	40	660	760	380	490	360	*	185	14	92	0.25	95℃
		LM-025T	50	39	40	660	760	380	490	360	*	185	14	92	0.30	95℃
		WZ-3	50	40	35	750	900	520	680	160	1800	100	18	78	0.50	105℃
	特殊タイプ	WK-1	50	40	37	620	760	140	200	700	1600	460	15	80	0.25	—
WSS-15		50	44	42	680	720	210	280	600	1900	380	12	90	0.18	—	
測定条件				JIS Z 1707				ASTMD882		JISP8116		JISP8134	JISK7105		傾斜角法	

*上記物性値は測定値につき規格値ではありません。
 *上記の表のうち、*印は測定不可又はスケールオーバー
 *耐熱温度につきましては、内容物や充填方法によりまして不具合が発生する場合がありますので、弊社営業と打合せの上選定してください。